

Контрольный Экз



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЖИДКОСТИ
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13032—77

Издание официальное

БЗ 10—96

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЖИДКОСТИ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ**

Технические условия
Polymethylsiloxane fluids.
Specifications

ГОСТ
13032—77

ОКП 22 2921, 22 2923

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на полиметилсилоксановые жидкости, представляющие собой смесь полимеров линейной и разветвленной структуры.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от назначения и применения полиметилсилоксановые жидкости выпускают следующих марок:

ПМС-5	— теплоносители высоко- и низкотемпературные для приборов, демпфирующие жидкости;
ПМС-6	
ПМС-10	
ПМС-20	— амортизаторные, гидравлические, разделительные, демпфирующие жидкости в приборах; основа пластичных смазок;
ПМС-25	
ПМС-40	— добавки в политуры и различные средства бытовой химии, амортизаторные, гидравлические, демпфирующие жидкости;
ПМС-50	
ПМС-100	
ПМС-200	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1977
© ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с Изменениями

- ПМС-300 — основа вазелиновых паст; в виде водной эмульсии
ПМС-400 в качестве антиадгезионной смазки форм в производстве резинотехнических, пластмассовых изделий; конвейерных лент в производстве каучука; в виде водной эмульсии для обработки стеклянной тары; демпфирующие жидкости;
- ПМС-500 — демпфирующие жидкости;
- ПМС-1000
- ПМС-100р — основа пластичных низкотемпературных смазок, хладагенты и низкотемпературные жидкости для приборов.

Полиметилсилоксановые жидкости с температурой вспышки не ниже 200 °С могут быть использованы при температурах от минус 60 до плюс 200 °С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. При применении допускается смешение близких по вязкости жидкостей с целью получения жидкостей с необходимой вязкостью.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Полиметилсилоксановые жидкости должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. По физико-химическим показателям полиметилсилоксановые жидкости должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для марки				
	ПМС-5 ОКП 22 2921 0101	ПМС-6 ОКП 22 2921 0102	ПМС-10 ОКП 22 2921 0103	ПМС-20 ОКП 22 2921 0105	ПМС-25 ОКП 22 2921 0106
1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость				
2. Содержание механических приме- сей	Отсутствуют				
3. Кинематическая вязкость: при 20 °С, м ² /с (сСт) при минус 50 °С, не более при минус 60 °С, не более	(4,5— —5,5)·10 ⁻⁶ 4,5—5,5 0,5·10 ⁻⁴ 50	(5,6— —6,6)·10 ⁻⁶ 5,6—6,6 0,6·10 ⁻⁴ 60	(9,2— —10,8)·10 ⁻⁶ 9,2—10,8 1,2·10 ⁻⁴ 120	(18— —22)·10 ⁻⁶ 18—22 2,3·10 ⁻⁴ 230	(22,5— —27,5)·10 ⁻⁶ 22,5—27,5 2,5·10 ⁻⁴ 250
4. Динамическая вязкость при минус 50 °С, Па·с (сП), не более	Не определяют				
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	Не определяют				
6. Температура застывания, °С, не выше	116 Минус 65	130 Минус 60	172 Минус 65	200 Минус 60	200 Минус 60
7. Реакция среды (рН водной вытяж- ки)	6,0—7,0	6,0—7,0	6,2—7,0	6,0—7,0	6,0—7,0
8. Массовая доля кремния, %	35,5—37,0	35,5—37,0	36,0—37,5	37,0—38,5	37,0—38,5
9. Массовая доля воды, %, не более	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Продолжение

Наименование показателя	Норма для марки				
	ПМС-40 ОКП 22 2921 0108	ПМС-50 ОКП 22 2921 0109	ПМС-100 ОКП 22 2921 0112	ПМС-200 ОКП 22 2921 0114	ПМС-300 ОКП 22 2921 0115
Бесцветная прозрачная жидкость					
1. Внешний вид	Отсутствуют				
2. Содержание механических примесей	Отсутствуют				
3. Кинематическая вязкость: при плюс 20 °С, м ² /с (сСт) при минус 50 °С, не более при минус 60 °С, не более	(36— —44)·10 ⁻⁶ 36—44 4,0·10 ⁻⁴ 400	(45— —55)·10 ⁻⁶ 45—55 5,0·10 ⁻⁴ 500 7,0·10 ⁻⁶ 700	(95— —105)·10 ⁻⁶ 95—105 10,0·10 ⁻⁴ 1000	(192— —208)·10 ⁻⁶ 192—208	(290— —310)·10 ⁻⁶ 290—310
4. Динамическая вязкость при минус 50 °С Па·с (сП), не более	Не определяют				
5. Температура всплышки в открытом тигле, °С, не ниже	Не определяют				
6. Температура застывания, °С, не выше	200 Минус 60	220 Минус 60	305 Минус 62	316 Минус 62	315 Минус 60
7. Реакция среды (рН водной вытяжки)	6,0—7,0 37,0—38,5 0,004	6,0—7,0 37,0—38,5 0,004	6,2—7,0 37,0—38,5 0,004	6,2—7,0 37,0—38,5 0,004	6,2—7,0 37,5—38,5 0,004
8. Массовая доля кремния, %	Не определяют				
9. Массовая доля воды, %, не более	Не определяют				
	2,0 2000	2,0 2000	2,0 2000	2,0 2000	3,3 3300

Наименование показателя	Норма для марки				Методы анализа
	ПМС-400 ОКП 22 2921 0116	ПМС-500 ОКП 22 2921 0117	ПМС-1000 ОКП 22 2921 0119	ПМС-100р ОКП 22 2923 0101	
1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость				По ГОСТ 20841.1
2. Содержание механических примесей	Отсутствуют				По ГОСТ 20841.1
3. Кинематическая вязкость:					По ГОСТ 33 и п. 4.4 настоящего стандарта
при 20 °С, м ² /с	(385—415)·10 ⁻⁶	(480—520)·10 ⁻⁶	(950—1050)·10 ⁻⁶	(95—105)·10 ⁻⁶	
(сСт)	385—415	480—520	950—1050	95—105	
при минус 50 °С, не более	Не определяют				
при минус 60 °С, не более	Не определяют				
4. Динамическая вязкость при минус 50 °С, Па·с (сП), не более	3,9 3900	5,5 5500	10,0 10000	Не определяют	По ГОСТ 1929 (разд. 1)
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	315	316	315	280	По ГОСТ 4333 (разд. 3) и п. 4.5 настоящего стандарта
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 60	Минус 62	Минус 60	Минус 100	По ГОСТ 20287 (разд. 2) ГОСТ 20841.3
7. Реакция среды (рН водной вытяжки)	6,2—7,0	6,0—7,0	6,0—7,0	6,0—7,0	По ГОСТ 20841.4
8. Массовая доля кремния, %	37,5—38,5	37,5—38,5	37,5—38,5	37,0—38,5	По ГОСТ 20841.2 (разд. 1) и п. 4.2 настоящего стандарта
9. Массовая доля воды, %, не более	0,004	0,004	0,004	0,004	По п. 4.3 настоящего стандарта

Примечание. Показатели 7 и 9 таблицы характеризуют отсутствие коррозионной активности. (Изменения редакции, Изм. № 2, 3).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Жидкости принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ должен содержать:

- а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- б) наименование продукта;
- в) дату изготовления;
- г) номер партии;
- д) массу брутто и нетто;
- е) результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;
- ж) обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.1а. Показатель «Массовая доля кремния» изготовитель определяет по требованию потребителя, но не реже двух раз в три месяца.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3.2. Для проверки качества жидкостей от партии отбирают 10 % упаковочных единиц, но не менее трех единиц при партиях, состоящих из 30 и менее упаковочных единиц.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторные анализы удвоенной выборки от той же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1. Метод отбора проб

4.1.1. Перед отбором проб жидкость тщательно перемешивают. Точечные пробы отбирают сухой чистой стеклянной трубкой с оттянутым концом, погружая ее до дна тары.

4.1.2. Точечные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают и от полученной объединенной пробы отбирают среднюю пробу объемом 0,5 дм³, которую помещают в чистую сухую стеклянную банку с пришлифованной пробкой. К банке прикрепляют ярлык с обозначениями: наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.1.3. Среднюю пробу перед каждым анализом перемешивают.

4.2. Массовую долю кремния определяют по ГОСТ 20841.2 (разд. 1). При этом для анализа берут 0,5 г анализируемой жидкости, 1,5 см³ олеума. При отсутствии азотной кислоты берут 4 см³ олеума и выдерживают в течение 1 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.3. Определение массовой доли воды


4.3.1. Сущность метода

Сущность метода заключается во взаимодействии гидрида кальция с водой, содержащейся в жидкости, с последующим измерением выделившегося при этом водорода.

4.3.2. Приборы, реактивы

Прибор для определения воды (черт. 1).

Прибор для определения массовой доли воды

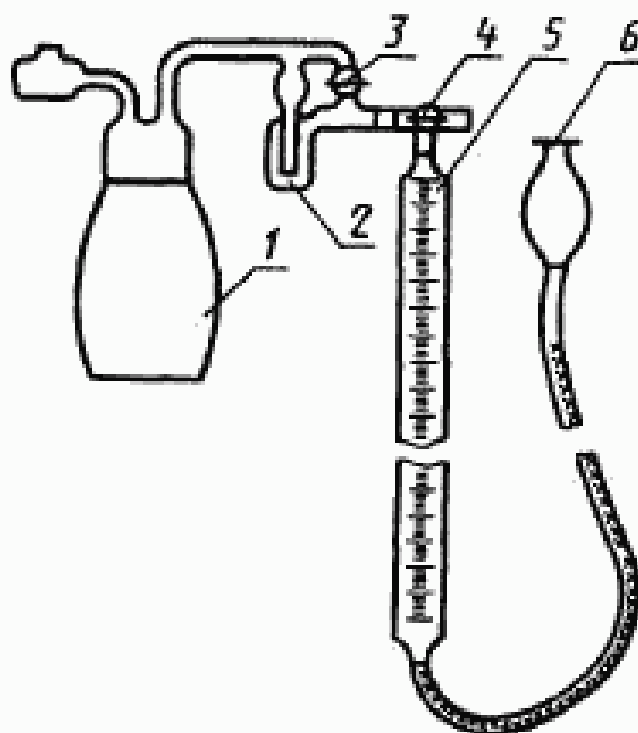

1 — реакционная колба с отводом для гидрида кальция;
2 — склянка Дрекслея; 3 — одноходовой кран; 4 — трехходовой кран; 5 — газовая бюретка; 6 — уравнительная склянка

Черт. 1

Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-6 № 2 по ТУ 25—2021.003—88.

Барометр.

Кислота серная по ГОСТ. 4204.

Кальция гидрид технический по ТУ 14—11—1737—78.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Смазка вакуумная.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 4-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 500 г.


(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.3.3. Подготовка к анализу

Газовую бюретку и уравнительную склянку (черт. 1) наполняют дистиллированной водой, склянку Дрекслея (черт. 2) — серной кислотой в таком количестве, чтобы конец полого шарика был погружен в кислоту на 4—5 мм.


Краны смазывают вакуумной смазкой. Серную кислоту в склянке Дрекслея меняют через 20 определений, но не реже чем через 15 сут. Прибор в собранном виде проверяют на герметичность следующим образом: трехходовой кран бюретки устанавливают в положение, сообщаемое бюретку с реакционной колбой (черт. 3) и атмосферой. Движением уравнительной склянки устанавливают уровень воды в бюретке на нулевое деление.

Склянка Дрекслея
с краном

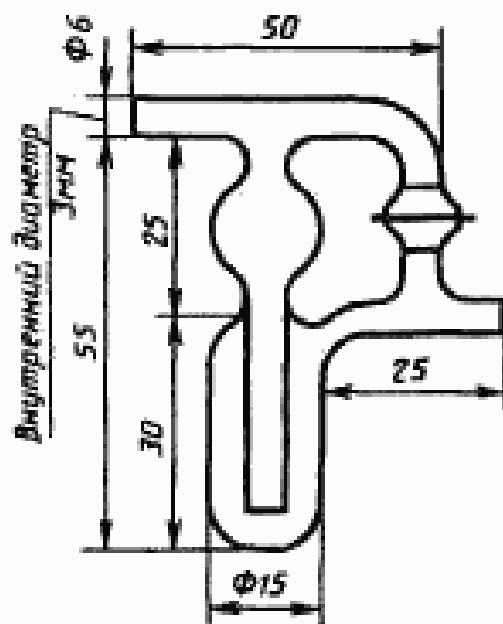

Черт. 2

Реакционная
колба

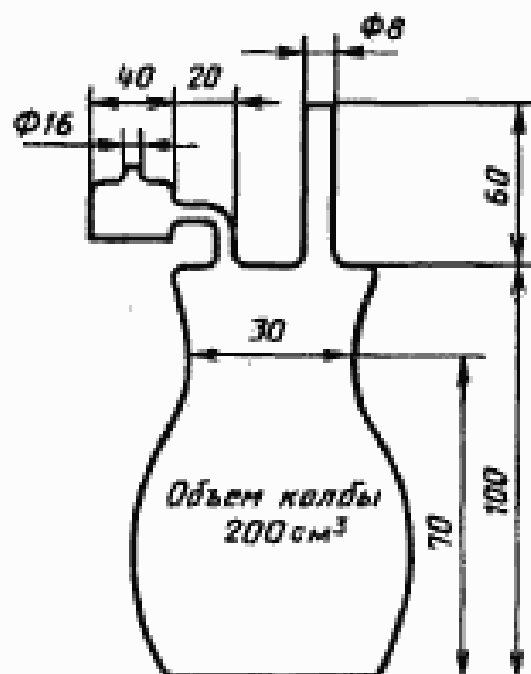

Черт. 3

Поворотом трехходового крана на 90° прибор отключают от атмосферы, опускают уравнительную склянку до низа бюретки и выдерживают в этом положении 5 мин. Затем поднятием уравнительной склянки уравнивают водный мениск в бюретке и склянке, если при этом уровень воды в бюретке установится на нулевое деление, то прибор считается герметичным.

4.3.4. Проведение анализа

Помещение, в котором проводится анализ, должно быть термостатировано. Колебания температуры за время одного анализа не должны превышать 0,5 °С.

Во время анализа отмечают барометрическое давление и температуру.

Реакционную колбу с пробкой взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

100 г анализируемой жидкости помещают в реакционную колбу и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

В боковой отросток колбы помещают около 1 г измельченного в порошок гидроксида кальция. Затем реакционную колбу присоединяют к прибору, как указано на черт. 1, и уравнивают уровень раствора в бюретке на нулевое деление, как описано выше.

Затем реакционную колбу поворачивают так, чтобы гидрид кальция из бокового отростка попал в жидкость, и тщательно перемешивают содержимое колбы.

Выделившийся водород собирают в бюретку, постепенно опуская уравнительную склянку. Через каждые 10—15 мин колбу встряхивают. Наблюдают за уровнем воды в бюретке при совпадении менисков воды в уравнительной склянке и бюретке. Отсчет делают через 5 мин после встряхивания колбы.

Определение считают законченным, когда два отчета, сделанные через 15 мин, совпадают. Продолжительность анализа с момента высыпания гидроксида кальция в жидкость до последнего отчета должна быть не менее 60 мин.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.3.5. Обработка результатов

Массовую долю воды (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 273 (P - p) \cdot 0,000804}{760 (273 + t) \cdot m} \cdot 100,$$

где V — объем водорода, выделившийся при анализе, см³;

P — барометрическое давление, Па (мм рт. ст.);

p — давление паров воды при температуре анализа, Па (мм рт. ст.);

0,000804 — масса воды, соответствующая 1 см³ выделившегося водорода, приведенного к температуре 0 °С и барометрическому давлению 101325 Па (760 мм рт. ст.), г;

t — температура анализа, °С;

m — масса навески анализируемой жидкости, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,001 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,001$ % при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.4. Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33, при этом при определении ее при температуре плюс 20 °С допускается использование термостатирующих устройств или термостатов, обеспечивающих температуру плюс (20 \pm 0,25) °С.

Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений кинематической вязкости не должны превышать для вискозиметров типа ВПЖ-1 — $\pm 1,0$ %, ВПЖ-2, ВПЖ-4 (Пинкевича) — $\pm 1,2$ % и ВНЖ — $\pm 1,5$ %.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.5. Определение температуры вспышки в открытом тигле

Температуру вспышки в открытом тигле определяют по ГОСТ 4333 (разд. 3). При этом допускается вместо наружного тигля использовать металлическую пластинку диаметром (130 \pm 5) мм и высотой (40 \pm 5) мм с выемкой для тигля. Внутренний тигель помещают в выемку пластины так, чтобы край его выступал из пластины на 12 мм, а расстояние от нижней плоскости пластины до тигля было 5—8 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Полиметилсилоксановые жидкости упаковывают в банки из белой жести № 16, 17 или 18 по ГОСТ 6128, бидоны металлические для нефтепродуктов по ТУ 38.101.169—88, стеклянные бу-

тыли по ТУ 6—09—5472—90, фляги оцинкованные по ТУ 6—27—18—90, барабаны из оцинкованной стали по ГОСТ 5044, тип I, исполнение А₁.

По требованию потребителя полиметилсилоксановые жидкости допускается упаковывать в алюминиевые бочки по БА I 110, БА II А 110, БА II 275 или БА II А 275 по ГОСТ 21029, стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 6247 типов I и II вместимостью 200, 275 дм³, стальные оцинкованные бочки по ГОСТ 13950 типов I и II вместимостью 100 и 200 дм³, в тару вместимостью менее 10 дм³ из тех же материалов, а также жидкости марок ПМС-50, ПМС-100, ПМС-200, ПМС-300, ПМС-400, ПМС-500, ПМС-1000, ПМС-100р — в тару из полиэтилена высокого давления.

Горловину бидона или банки оплавляют или применяют другое уплотнение, обеспечивающее полную герметизацию бидона или банки.

Горловину бутылей обертывают водонепроницаемой пленкой и обвязывают шнуром.

Тара с жидкостями должна быть опломбирована пломбой технического контроля предприятия-изготовителя, кроме бидонов и банок, горловину которых оплавляют.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

5.2. Банки помещают в деревянные ящики типов VI, II—I по ГОСТ 18573, металлические бидоны помещают в деревянные ящики типа V—I № 17—2 по ГОСТ 18573 (на два бидона) или в деревянные ящики типа V—I, изготовленные по ГОСТ 2991 и нормативно-технической документации (на один бидон). Бутыли помещают в деревянные ящики типов II—1, V—1, VI № 1—1, 1—2, 3—1, 3—2, 3—3 по ГОСТ 18573.

Допускается по согласованию с потребителем металлические бидоны помещать в ящики из гофрированного картона, изготовленные по ГОСТ 9142 (на один бидон).

5.3. На каждую единицу продукции прикрепляют ярлык или наносят с помощью трафарета несмываемой водой и жидкой краской следующие обозначения:

- а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- б) наименование продукта;
- в) дату изготовления;
- г) номер партии;
- д) массу брутто и нетто;
- е) обозначение настоящего стандарта.

Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Верх», для стеклянных бутылей — «Хрупкое. Осторожно». Полиметилсилоксановые жидкости не являются опасным грузом.

5.2, 5.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

5.4. Полиметилсилоксановые жидкости транспортируют в соответствии с ГОСТ 9980.5 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Перевозку производят по ГОСТ 26663 в пакетированном виде или в контейнерах по ГОСТ 15102 и ГОСТ 20435. Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производят по ГОСТ 26663 на плоских поддонах по ГОСТ 9078, грузоподъемностью 1 т.

Масса пакета 400 кг. Схема укладки тарных мест в пакетах по 6—8 бидонов в два яруса.

Средства скрепления — по ГОСТ 21650.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

5.5. Полиметилсилоксановые жидкости хранят в упаковке изготовителя и крытом складском помещении.

Порядок совместного хранения — по ГОСТ 12.1.004.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие жидкостей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6.2. Гарантийный срок хранения жидкостей — пять лет со дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Полиметилсилоксановые жидкости химически инертны. По степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.

7.2. Полиметилсилоксановые жидкости — горючие вещества,

взрывобезопасны. В зависимости от вязкости имеют температурные пределы распространения пламени (воспламенения):

нижний — от 128 до 214 °С,
верхний — от 256 до 297 °С.

Температура самовоспламенения жидкостей в зависимости от вязкости находится в интервале от 330 до 400 °С.

7.3. В связи с горючестью жидкостей применение открытого огня при работе с ними недопустимо.

При возгорании жидкости разлагаются с выделением двуокиси углерода и двуокиси кремния. В аварийных случаях применяют противогаз марки БКФ.

7.1—7.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

7.4. Средства пожаротушения жидкостей: песок, кошма, огнетушитель ОУ-2, порошковые огнегасительные составы СИ-ВК и СИ-2.

7.5. Анализ жидкостей проводят в вытяжном шкафу с соблюдением правил, принятых для работы с химическими веществами. В качестве средств индивидуальной защиты применяют хлопчатобумажный халат, резиновые перчатки и очки.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

7.6. При производстве полиметилсилоксановых жидкостей должны соблюдаться санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию, утвержденные Минздравом СССР.

Выбросы в атмосферу в процессе производства отсутствуют. Твердые и жидкие отходы возвращают на регенерацию.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫХ
ЖИДКОСТЕЙ

1. Температура кипения полиметилсилоксановых жидкостей при остаточном давлении 133,3 Па — 399,9 Па (1—3 мм рт. ст.) следующая:

для марок ПМС-5, ПМС-6, °С	170—250
• • ПМС от 10 до 40, выше °С	250
• • ПМС от 50 до 1000, выше °С	300

2. Для всех марок жидкостей плотность

при 20 °С, г/см ³	0,91—0,98
для жидкостей с вязкостью $2 \cdot 10^{-4}$ м ² /с (200 сСт) и выше при минус 60 °С, г/см ³	1,03—1,04

3. Удельная теплоемкость при 30—100 °С, Дж/кг·К (кал/г·°С) $1,632 \cdot 10^3$ (0,39).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4. Коэффициент теплопроводности при 20 °С,

Вт/м·К (ккал/ч·м·°С)	0,167 (0,144)
----------------------	---------------

5. Коэффициент объемного расширения в интервале температур от минус 40 до 140 °С равен:

для жидкостей ПМС-5—ПМС-10, град ⁻¹	$10 \cdot 10^{-4}$ — $14 \cdot 10^{-4}$
• • ПМС-15—ПМС-1000, град ⁻¹	$8,5 \cdot 10^{-4}$ — $12 \cdot 10^{-4}$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности**РАЗРАБОТЧИКИ**

Д.Я. Жинкин, А.Н. Поливанов, М.М. Зубова, Г.И. Панфиленок, Л.В. Соболевская, Н.Г. Меркулова, И.П. Романова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.06.77 № 1474**3. Периодичность проверки — 5 лет****4. ВЗАМЕН ГОСТ 13032—67 и ГОСТ 5.1336—72****5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.1.004—91	5.5
ГОСТ 12.1.007—76	7.1
ГОСТ 33—82	2.2, 4.4
ГОСТ 1929—87	2.2
ГОСТ 2991—85	5.2
ГОСТ 4204—77	4.3.2
ГОСТ 4333—87	2.2, 4.5
ГОСТ 5044—79	5.1
ГОСТ 6128—81	5.1
ГОСТ 6247—79	5.1
ГОСТ 6709—72	4.3.2, 5.2
ГОСТ 9078—84	5.4
ГОСТ 9142—90	5.2
ГОСТ 9980.5—86	5.4
ГОСТ 13950—91	5.1
ГОСТ 14192—77	5.3
ГОСТ 15102—75	5.4
ГОСТ 18573—86	5.2
ГОСТ 20287—91	2.2

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 20435—75	5.4
ГОСТ 20841.1—75	2.2
ГОСТ 20841.2—75	2.2, 4.2
ГОСТ 20841.3—75	2.2
ГОСТ 20841.4—75	2.2
ГОСТ 21029—75	5.1
ГОСТ 21650—76	5.4
ГОСТ 24104—88	4.3.2
ГОСТ 26663—85	5.4

6. Ограничение срока действия снято по Протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1982 г., октябре 1987 г., марте 1993 г. (ИУС 2—83, 1—88, 7—93)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабакина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.06.97. Подписано в печать 01.07.97.
Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,97. Тираж 161 экз. С647. Зак. 467.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102