

25255-82



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР


ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ  
**РОЛИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛИННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
**ГОСТ 25255—82**  
**(СТ СЭВ 1993—79)**

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

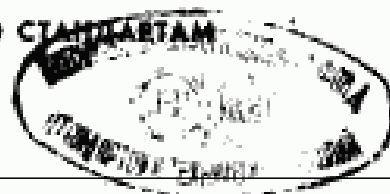

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 25255-82, Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия  
Rolling bearings. Long cylindrical rollers. Technical requirements

**РАЗРАБОТАН** Министерством автомобильной промышленности  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

*С. А. Доброборский (руководитель темы); Е. И. Завадская*

**ВНЕСЕН** Министерством автомобильной промышленности

*Зам. министра В. П. Колемников*

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 мая 1982 г. № 1891

*Редактор Е. Н. Глазкова  
Технический редактор В. Ю. Смирнова  
Корректор В. С. Черная*

**Сдано в наб. 26.05.82 Подп. к печ. 22.07.82 0,75 п. л., 0,69 уч.-изд. л. Тир. 30000 Цена 5 коп.**

**Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва, Новопресненский пер., 9  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 781**

Подшипники качения  
РОЛИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛИННЫЕ

Технические условия

Rolling bearings. Long cylindrical rollers.  
Technical requirements

ГОСТ  
25255—82

[СТ СЭВ 1993—79]

ОКП 469300

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 мая 1982 г. № 1891 срок действия установлен

с 01.07 1983 г.  
до 01.07 1988 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на длинные цилиндрические ролики, применяемые в подшипниках качения и в виде отдельных деталей, и устанавливает их размеры и технические требования.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1993—79.

### 1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры роликов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

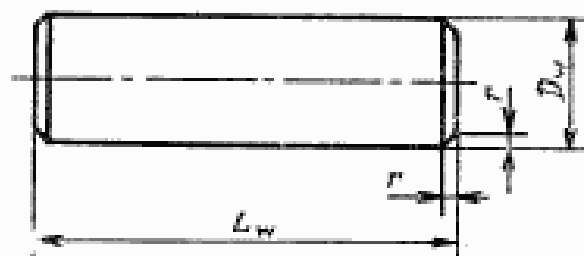

$D_w$  — номинальный диаметр ролика;  
 $L_w$  — номинальная длина ролика;  $r$  —  
номинальная координата фаски

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1982

2 Зак. 761

Таблица 1

Размеры в мм

$D_{ш}$	$L_{ш}$	$r$	Масса 1000 шт., кг	$D_{ш}$	$L_{ш}$	$r$	Масса 1000 шт., кг
3	9	0,2	0,492	7,5	22	0,5	7,57
	12		0,657		30		10,30
	15		0,822		38		13,10
4	12	0,3	1,18	8	24	0,5	9,40
	16		1,57		32		12,60
	20		1,97		40		15,70
5	15	0,3	2,29	9	27	0,5	13,40
	20		3,06		36		17,90
	25		3,83		45		22,40
6	18	0,5	4,00	10	30	0,8	18,30
	24		5,30		40		24,50
	30		6,63		50		30,70
6,5	20	0,5	5,17	12	36	0,8	31,70
	28		6,73		48		42,40
	33		8,55		60		53,00
7	21	0,5	6,29	15	45	0,8	62,00
	24		7,20		60		82,00
	28		8,40		75		103,60
	35		10,50		90		124,40

Примечания:

1. Масса роликов рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм<sup>3</sup>.

2. По заказу потребителя допускается изготовление роликов с размерами, отличающимися от указанных в табл. 1, при обеспечении остальных требований настоящего стандарта.

1.2. В средней части торцев ролика диаметром свыше 10 мм допускается технологическое углубление диаметром не более 0,6 диаметра ролика и глубиной не более 2 мм.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ролики должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Ролики должны изготавливаться из подшипниковой стали марки ШХ15 по ГОСТ 801—78. По согласованию с потребителем допускается изготовление роликов из сталей других марок.

2.3. Ролики должны быть термически обработаны до твердости HRC 60 . . . 65.

2.4. Микроструктура роликов диаметром до 5 мм после закалки и отпуска должна состоять из скрытокристаллического или мелкокристаллического мартенсита с мелкими карбидами.

2.5. Ролики должны изготавливаться трех степеней точности, обозначаемых в порядке снижения точности цифрами: I, II, III.

2.6. Предельные отклонения размеров, отклонения формы и расположения поверхностей, а также шероховатость поверхностей роликов приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Степень точности	$D_{\text{ш}}$ , мм	Предельные отклонения диаметра роликов, применяемых		Разнообразие по диаметру $V D_{\text{шL}}$	Отклонения формы и расположения поверхностей				Шероховатость $R_a$ анатомической поверхности $R_a$						
		в виде отдельных деталей $\Delta D_{\text{шшр}}$	в подшипниках		Неустойчивость диаметра $V D_{\text{шр}}$	Огранка $\Delta$	Торцевое биение $Z_{\text{ш}}$	Бочкообразность							
мм, не более															
I	До 6	+10,25 -16,25	+16 -4	0,5	0,3	0,4	3	2	0,08						
	Св. 6 до 15	+10,50 -16,50													
II	До 6	+10,50 -16,50								1,0	0,5	0,8	6		
	Св. 6 до 15	+11,00 -17,00								2,0	1,0	1,5	10		
III	До 6	+13,00 -17,00								4,0	2,0	3,0	20	4	0,20
	Св. 6 до 15	+14,00 -18,00													

**Примечания:**

1. Торцевое биение роликов, применяемых в подшипниках с кольцами без бортиков, допускается увеличивать в два раза.

2. Допуски диаметра и отклонения формы, кроме бочкообразности, установлены в среднем сечении.

2\*

Таблица 3

Степень точности	$l_{\text{эф}}$ , мм	Предельные отклонения длин роликов, применяемых		Равномерность по длине $V_{L_{\text{эф}}}$	Конусообразность $V_{D_{\text{эф}}}$	Выпуклость торца ролика (без углубления на торцах)	Шероховатость торцевой поверхности $R_a$
		в виде отдельных деталей $\Delta L_{\text{эф}}$	в подшипниках				
мкм, не более							
I	До 30 включ.	+1,5 -7,5	0 -16	3	0,6	2	0,16
	Св. 30 до 50 включ.	+3,0 -15,0			1,0		
II	До 30 включ.	+3,0 -15,0	0 -20	6	1,5	3	0,32
	Св. 30 до 50 включ.	+5,0 -25,0			2,0		
	Св. 50 до 90 включ.	+5,0 -25,0		10	2,5		
III	До 30 включ.	+15,0 -45,0	0 -16		3,0	3	0,63
	Св. 30 до 50 включ.	+30,0 -70,0		20	3,5		
	Св. 50 до 90 включ.	+45,0 -105,0	0 -20	30	4,0		

Предельные отклонения среднего диаметра и длины роликов, применяемых в подшипниках качения, — по отраслевой нормативно-технической документации на ролики.

2.7. Ролики должны быть рассортированы на группы по диаметру и длине. По заказу потребителя ролики, применяемые в виде отдельных деталей, допускается не сортировать по диаметру и (или) длине.

2.8. Предельные координаты фасок роликов должны соответствовать указанным в табл. 4.

2.9. Ролики не должны иметь трещин, раковин, коррозии, а также пятен вторичной закалки или вторичного отпуска. Не допускаются забиты и вмятины, видимые невооруженным глазом. На рабочей поверхности роликов не допускаются ожоги, следы

обезуглероживания и другие дефекты, выявляемые травлением или дефектоскопом.

2.10. Ролики должны быть размагничены.

2.11. Седлообразность роликов не допускается.

2.12. Вогнутость торцев роликов не допускается.

2.13. Условное обозначение длинного цилиндрического ролика должно состоять из номинального диаметра и номинальной длины в миллиметрах, степени точности, при необходимости с указанием отсутствия сортировки, и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения длинного цилиндрического ролика диаметром 6 мм, длиной 24 мм, III степени точности:

*Ролик 6×24 III ГОСТ 25255—82*

То же, без сортировки по длине:

*Ролик 6×24Д III ГОСТ 25255—82*

То же, без сортировки по диаметру и длине:

*Ролик 6×24Б III ГОСТ 25255—82*

2.14. Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении.

Таблица 4

r	Пределные координаты фасов	
	r <sub>Знаим.</sub>	r <sub>Знаиб.</sub>
0,2	0,1	0,4
0,3	0,2	0,5
0,5	0,3	0,8
0,8	0,5	1,2

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия роликов требованиям настоящего стандарта следует проводить приемочный контроль.

3.2. При приемочном контроле ролики проверяют на соответствие:

пп. 2.6. (кроме шероховатости) и 2.8—1 % от партии, но не менее 15 шт.;

пп. 2.6 (в части шероховатости), 2.9—2.12 — 0,1 % от партии, но не менее 10 шт.

3.3. При несоответствии роликов хотя бы одному требованию настоящего стандарта проводят повторный контроль удвоенного числа роликов, взятых из этой же партии.

Результаты повторного контроля распространяют на всю партию.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль твердости (п. 2.3) — по ГОСТ 9013—59.

4.1.1. Твердость роликов следует измерять на торцевой или цилиндрической поверхности.

При измерении твердости вдавливанием алмазного конуса в цилиндрическую поверхность твердость роликов с учетом искажающего влияния кривизны поверхности определяют для роликов диаметром до 5 мм по табл. 5, от 5 до 15 мм — по табл. 6.

Таблица 5

$D_{\text{ш}}^*$ , мм	Твердость цилиндрической поверхности HRA при измеренной твердости HRA									
	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	83,5
3,0	80,7	81,1	81,5	81,9	82,3	82,7	83,2	83,6	84,1	84,5
3,5	80,4	80,8	81,3	81,7	82,2	82,6	83,0	83,4	83,9	84,3
4,0	80,2	80,6	81,1	81,5	82,0	82,4	82,8	83,3	83,7	84,2
4,5	80,1	80,5	81,0	81,4	81,9	82,3	82,8	83,2	83,7	84,1

Таблица 6

$D_{\text{ш}}^*$ , мм	Твердость цилиндрической поверхности HRC при измеренной твердости HRC									
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
5,0	59,0	60,0	60,5	61,5	62,5	63,5	64,0	65,0	66,0	
6,0	58,5	59,5	60,5	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	65,5	
6,5	58,5	59,5	60,5	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	65,5	
7,0	58,0	59,0	60,0	61,0	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	
7,5	58,0	59,0	60,0	61,0	61,5	62,5	63,5	64,5	65,0	
8,0	58,0	59,0	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	64,0	65,0	
9,0	57,5	58,5	59,5	60,5	61,5	62,0	63,0	64,0	65,0	
10,0	57,5	58,5	59,5	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	
12,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	62,5	63,5	64,5	
15,0	57,0	58,0	59,0	60,0	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	

4.2. Качество термической обработки (п. 2.3, 2.4) роликов диаметром до 5 мм следует проверять по твердости или микроструктуре. Качество термической обработки роликов диаметром свыше 5 мм следует проверять по твердости.

4.3. Огранку роликов (п. 2.6) следует контролировать на приборе, показывающем действительные значения.

Если измерения производят на приборах или призмах, не дающих действительных значений, то полученные результаты измерений пересчитывают. При этом полученные в результате пересчета значения не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

4.4. Торцевое биение ролика (п. 2.6) следует измерять при вращении ролика в призме. Неподвижный упор устанавливают в центре торца ролика по его оси, а наконечник измерительной го-



ловки прибора устанавливают к противоположному или тому же торцу ролика параллельно его оси на расстоянии  $3 r$  от образующей ролика.

Если упор и наконечник измерительной головки прибора устанавливают к одному торцу ролика параллельно его оси в противоположных точках на расстоянии  $3 r$  от образующей, то значения торцевого бienia, указанные в табл. 2, удваивают.

4.5. Диаметр ролика и непостоянство диаметра (п. 2.6) следует измерять в среднем сечении при вращении ролика между плоскостью и измерительным стержнем прибора, перпендикулярным к плоскости, или между опорной точкой и измерительным стержнем прибора, ось которого проходит через опорную точку.

Для ориентации ролика допускается применять боковой упор.

4.6. Выпуклость (п. 2.6) и отсутствие вогнутости (п. 2.12) торца ролика контролируют на плоском столе при относительном взаимном перемещении ролика и наконечника измерительной головки в радиальном направлении. Перемещение производят от центра торца ролика или от края выемки на торце, при ее наличии, до расстояния  $3 r$  от образующей ролика. Ось наконечника измерительной головки должна быть перпендикулярна к плоскости стола и торцу ролика.

4.7. Длину ролика (п. 2.6) следует измерять на плоском столе. Ось наконечника измерительной головки прибора должна быть перпендикулярна к плоскости стола и торцу ролика и установлена на расстоянии от образующей ролика не менее  $3 r$ .

4.8. При контроле конусообразности (п. 2.6) измерение диаметров следует производить в сечениях на расстоянии  $3 r$  от торцев.

4.9. При контроле отсутствия бочкообразности (п. 2.6) и седлообразности (п. 2.11) измерение диаметров следует производить в среднем сечении и в сечениях на расстоянии  $3 r$  от торцев.

4.10. Шероховатость поверхностей роликов (п. 2.6) следует измерять на приборах.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Для защиты от коррозии ролики должны быть подвергнуты консервации.

Ролики должны храниться только в упаковке изготовителя. Помещение склада должно иметь постоянную температуру  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  и относительную влажность не более 60 %.

5.2. Ролики одной партии (отсортированной группы), применяемые в виде отдельных деталей, после консервации упаковывают в коробки, а затем в ящики по ГОСТ 16148—79. Допускается применять другие виды транспортной тары, обеспечивающие сохранность роликов и внутренней упаковки, не допускающие попадания внутрь

капельно-жидкой влаги и не выделяющие коррозионно-активных веществ.

Тара должна быть выстлана изнутри битумной бумагой по ГОСТ 515—77 или полимерной пленкой по ГОСТ 16272—79, ГОСТ 10354—73, или другими материалами, обеспечивающими сохранность роликов.

5.3. Допускается упаковывать в одну тару коробки с роликами одного номинального диаметра и длины, одной степени точности, но разных отсортированных групп.

5.4. В каждую коробку с роликами вкладывают паспорт, в котором должны быть указаны:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение роликов;

среднее отклонение от номинального диаметра  $\Delta_{D_{номL}}$  и номинальной длины  $\Delta_{L_{номL}}$  роликов в партии (группе);

масса или число роликов;

дата консервации (месяц, год);

срок сохранности роликов в упаковке;

штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

5.5. Коробки после укладки в них роликов должны быть оклеены бандеролью.

На бандероли должны быть указаны:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение роликов;

среднее отклонение от номинального диаметра  $\Delta_{D_{номL}}$  и номинальной длины  $\Delta_{L_{номL}}$  роликов в партии (группе);

масса или число роликов;

дата консервации (месяц, год).

Примечание. Допускается замена бандероли другими упаковочными средствами, обеспечивающими сохранность упаковки, и эти данные должны быть нанесены на коробку (п. 5.5).

5.6. Укладка коробок с роликами в тару должна быть плотной, чтобы они не перемещались при транспортировании. Пустоты тары должны быть заполнены бумагой или отходами картона.

5.7. В тару должен быть вложен паспорт, в котором указывают:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение роликов;

массу или число роликов;

дату консервации (месяц, год);

срок сохраняемости в упаковке;

штамп технического контроля предприятия-изготовителя.

5.8. Маркировка транспортной тары должна производиться в соответствии с ГОСТ 14192—77.

Дополнительно к основным надписям должны быть указаны:  
условное обозначение роликов;  
масса роликов нетто, брутто;  
манипуляционные знаки по ГОСТ 14192—77, соответствующие надписям «Осторожно, хрупкое», «Бойтся сырости».

5.9. Ролики транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия влаги. Допускается транспортирование роликов в пакетах из тары, уложенной по определенной схеме на поддоне или без него, обтянутой металлической лентой или другим материалом, обеспечивающим неизменность формы и сохранность пакета.

## 6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие роликов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

6.2. Гарантийный срок хранения роликов — 24 мес с даты изготовления (месяц, год).

## ТЕРМИНЫ, ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Термин, обозначение	Пояснение
Длинный цилиндрический ролик	По ГОСТ 24955—81
Номинальный диаметр ролика $D_n$	По ГОСТ 22696—77
Номинальная длина ролика $L_n$	По ГОСТ 22696—77
Непостоянство единичного диаметра ролика в единичной радиальной плоскости $V_{D_{\text{шр}}}$	По ГОСТ 22696—77
Конусообразность ролика $V_{D_{\text{шпр}}}$	По ГОСТ 22696—77
Разноразмерность роликов по диаметру (длине) $V_{D_{\text{шЛ}}}(V_{L_{\text{шЛ}}})$	По ГОСТ 22696—77
Средний диаметр ролика в единичном сечении $D_{\text{ср}}$	По ГОСТ 22696—77
Отклонение единичной длины ролика $\Delta_{L_{\text{ш}}}$	По ГОСТ 22696—77
Среднее сечение	По ГОСТ 22696—77
Отклонение среднего диаметра ролика в единичном сечении	По ГОСТ 22696—77
Предельные отклонения	По ГОСТ 6870—81
Огранка	По ГОСТ 24642—81
Бочкообразность	По ГОСТ 24642—81
Седлообразность	По ГОСТ 24642—81
Выпуклость	По ГОСТ 24642—81
Вогнутость	По ГОСТ 24642—81
Торцевое биение ролика	По ГОСТ 24642—81
Средний диаметр партии (группы)	Среднее арифметическое наибольшего и наименьшего средних диаметров в партии (группе)
Среднее отклонение от номинального диаметра (номинальной длины) в партии (группе)	По ГОСТ 22696—77
Степень точности роликов	По ГОСТ 22696—77
Партия роликов	По ГОСТ 22696—77
Отсортированная группа	По ГОСТ 22696—77
Группа	
Единичная координата фаски ролика с плоским торцем $r_s$	По ГОСТ 22696—77