

ГОСТ 940—81

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва



ГОСТ 940-81, Кожа для подкладки обуви. Технические условия
Lining leather for foot-wear. Specifications

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ**

Технические условия

Lining leather for foot-wear. Specifications

**ГОСТ
940—81**МКС 59.140.30
ОКП 86 3200Дата введения **01.07.82**

Настоящий стандарт распространяется на кожи, выработанные из шкур животных и предназначенные для подкладки обуви.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

- 1.1. По конфигурации кожи подразделяют на
целые;
целые без воротков;
полукожи — разрезанные вдоль или поперек хребта кожи с воротком или без воротка, выработанные из шкур яловки, бычка и бычины;
чепраки;
рыбки;
крупоны;
передины;
полупередины;
воротки;
попы.
Определение конфигурации — по ГОСТ 3123.
- 1.1.1. Кожи для ортопедической обуви выработывают целыми.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
- 1.1.2. Кожи, предназначенные для Госзаказа, в воротках и полах не выработывают.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
- 1.2. По способу дубления кожи подразделяют на:
минерального дубления;
комбинированного дубления.
- 1.3. Свиные кожи для модельной обуви выработывают по специальной методике хромового и хромсигтанового методов дубления.
- 1.4. По способу и характеру отделки кожи подразделяют на:
с естественной нешлифованной лицевой поверхностью — гладкие и нарезные;
с естественной подшлифованной лицевой поверхностью — гладкие и нарезные;
со шлифованной лицевой поверхностью — гладкие, нарезные, ворсовые (шлифованные с одной или с двух сторон);
с отделкой на бахтарму.
- 1.4а. Кожи, предназначенные для Госзаказа, должны быть лощеными или прессованными.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981
© ИПК Издательство стандартов, 2003

С. 2 ГОСТ 940—81

1.4.1. К гладким кожа́м с естественной нешлифованной лицевой поверхностью относят кожи: прессованные гладкой плитой или лощеные; с промежуточным тиснением мелкомерной плитой с пылевидным рисунком с последующим прессованием отделанных кож гладкой плитой.

1.4.2. К гладким кожа́м с естественной подшлифованной лицевой поверхностью относят кожи, с лицевой поверхности которых частично удалена меряя:

прессованные гладкой плитой или лощеные;

с промежуточным тиснением мелкомерной плитой с пылевидным рисунком с последующим прессованием отделанных кож гладкой плитой.

1.4.3. К гладким кожа́м со шлифованной лицевой поверхностью относят кожи, у которых естественная лицевая поверхность удалена полностью и нанесена искусственная лицевая поверхность:

прессованные гладкой плитой;

с промежуточным тиснением мелкомерной плитой с пылевидным рисунком с последующим прессованием отделанных кож гладкой плитой.

1.4.4. К нарезным кожа́м относят кожи, прессованные любыми плитами (кроме плит с пылевидным рисунком).

1.5. (Исключен, Изм. № 2).

1.6. Кожи для модельной обуви вырабатывают с естественной нешлифованной и подшлифованной лицевой поверхностью, со шлифованной лицевой поверхностью. Кожи со шлифованной лицевой поверхностью вырабатывают гладкими.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6а. Кожи для ортопедической обуви вырабатывают:

с естественной нешлифованной и подшлифованной лицевой поверхностью, гладкие;

со шлифованной лицевой поверхностью, гладкие.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.6.1. Допускается вырабатывать свиные кожи для модельной обуви покрывного крашения, отделанные на бахтарму.

1.7. По способу крашения кожи подразделяют на:

барабанного крашения;

покрывного крашения.

1.8. По виду отделки кожи покрывного крашения подразделяют на:

с анилиновой отделкой;

с эмульсионным покрытием (в том числе с полуанилиновой отделкой);

с эмульсионным покрытием.

1.9. В зависимости от цвета кожи подразделяют на:

натуральные с поддубкой синтанами;

осветленные натуральные (отбеленные);

цветные;

черные.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.10. (Исключен, Изм. № 2).

1.10а. Кожи для ортопедической обуви в зависимости от цвета подразделяют на:

натуральные;

цветные.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.11. Рисунок нарезки и цвет кожи должны быть согласованы с потребителем.

1.12. В зависимости от толщины в стандартной точке *H* кожи подразделяют на группы:

от 0,6 до 0,9 мм включ.;

св. 0,9 до 1,2 мм включ.;

св. 1,2 до 1,5 мм включ.

1.13. Кожи для модельной и ортопедической обуви, кроме свиных, должны иметь толщину в стандартной точке *H*:

от 0,6 до 0,9 мм включ.;

св. 0,9 до 1,2 мм включ.;

свиные кожи — от 0,7 до 1,0 мм включ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14. Стандартной точкой для определения толщины называется точка *H*, расположенная на

каждой полукоже или полупередине, на правой половине целой кожи, передины и полукожи, полученной от огузочной или воротковой части и находящейся:

на целых кожах, полукожах и полукожах от огузочной части на пересечении линии LM , расположенной на расстоянии 75 мм от хребтовой линии XU , с линией IK , расположенной на расстоянии 150 мм от линии заднего реза $BГ$ (черт. 1);


на полукожах, полученных от воротковой части кожи — на пересечении линии L_1M_1 , расположенной на расстоянии 75 мм от хребтовой линии XU , с линией EF , расположенной на расстоянии 150 мм от линии реза X_1Y_1 , идущей поперек хребтовой линии (черт. 1);

на перединах и полуперединах — на пересечении линии LM , расположенной на расстоянии 75 мм от хребтовой линии XU , с линией IK , расположенной на расстоянии 150 мм от внутренней касательной линии OP , проведенной через точку $Ц$ к линии отделения хаза $ФЦЧ$ (черт. 2);


на воротках — на пересечении линии LM , находящейся на расстоянии 75 мм от хребтовой линии XU , с линией IK , находящейся на расстоянии 150 мм от линии AB , отделяющей вороток от остальной части кожи (черт. 3);

на полах — на расстоянии 30 мм от середины линией DE и $ЖЗ$ или PE и $СЗ$ (в случае отделения при чепраковании воротка по линии AB), отделяющих полы от остальной части кожи (черт. 4).


Минимальная ширина средней части полы должна быть не менее 15 см при измерении ее по прямой, расположенной перпендикулярно линии отреза чепрака и проходящей через точку H (см. черт. 4).

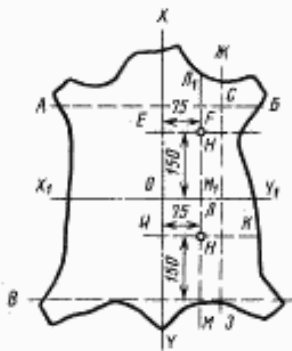


Черт. 1

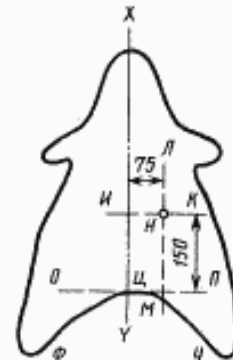

Черт. 2

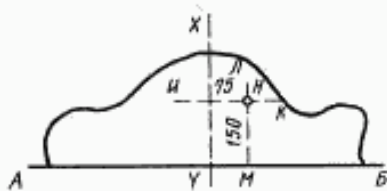

Черт. 3

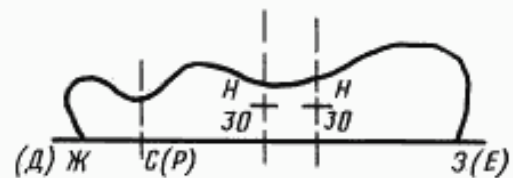

Черт. 4

1.15. В зависимости от размеров кожи подразделяют на:

от 20 до 40 дм² включ.

св. 40 * 60 * *

* 60 * 80 * *

* 80 * 100 * *

* 100 * 140 * *

* 140 дм²

1.15.1. Площадь свиных кож и для модельной обуви должна быть не более 140 дм².

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.15.2. Кожі размером свыше 80 дм² для футоров должны иметь толщину в чепрачной части не менее 0,8 мм, в воротках и полах — не менее 0,7 мм.

С. 4 ГОСТ 940—81

1.15.3. Кожи для ортопедической обуви по площади должны быть не менее 40 дм².
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Кожи для подкладки обуви должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по образцам-эталонам по ГОСТ 15.007 и методике, утвержденной в установленном порядке.

2.1.1. Кожи вырабатывают из кожевенного сырья по ГОСТ 382.

Кожи для ортопедической обуви вырабатывают из шкур крупного и мелкого рогатого скота.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.2. Кожи должны быть нежесткими на ощупь, полностью продублены, хорошо разделаны по всей площади, без ломкости и осыпания покрывной пленки.

2.1.3, 2.1.4. (Исключены, Изм. № 2).

2.2. По химическим и физико-механическим показателям кожи должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2*

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги, %	10—16
Массовая доля окиси хрома, %:	
для кож хромового дубления, не менее:	
козлины	3,7
овчины	3,3
прочих видов кож	4,3
для всех видов кож комбинированного дубления	0,6—2,0
Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), %, не менее	3,7
Число продуба, %, для свиных кож	5—10
Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа, не менее:	
для опойка, выростка, полукожника, яловки легкой	1,4
для овчины	0,8
для прочих видов	1,2
Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, %:	
для свиных кож	15—40
для прочих видов (кроме овчины)	15—35
Удлинение при напряжении 5 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, для овчины, %	15—40
Устойчивость окраски кож (по шкале серых эталонов), баллы, не менее:	
к сухому трению	5
к мокрому трению	4

Примечания:

1. Нормы химического состава (за исключением влаги) даны в перерасчете на абсолютно сухую кожу.
2. Число продуба определяют для свиных кож, вырабатываемых для модельной обуви.
3. (Исключено, Изм. № 1).
4. Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), в кожах для ортопедической обуви должна быть в пределах 3—7 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

* Табл. 1. (Исключена, Изм. № 2).

2.3. В зависимости от наличия полезной площади кожи делят на сорта: 1, 2, 3 и 4-й. Сорт кожи определяют по ГОСТ 339.

2.3.1. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.3.2. Кожи, предназначенные для Госзаказа и ортопедической обуви, должны быть не ниже 3-го сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Кожи, разрезанные поперек хребта, должны быть скомплектованы.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 938.0.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 938.0.

4.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

4.3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 938.3.

4.4. Определение числа продуба — по нормативно-технической документации.

4.5. Определение массовой доли веществ, экстрагируемых органическими растворителями, — по ГОСТ 938.5.

4.6. Определение предела прочности при растяжении и удлинении — по ГОСТ 938.11.

4.7. Определение массы и линейных размеров образцов — по ГОСТ 938.13.

4.8. Кондиционирование пробы — по ГОСТ 938.14.

4.9. Определение толщины образцов и толщины кож в стандартной точке — по ГОСТ 938.15.

4.10. Испытание на садку лицевой поверхности — по ГОСТ 938.27.

4.11. Испытание прочности окраски — по ГОСТ 938.29.

4.12. Площадь кожи измеряют кожемерной машиной по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование кож — по ГОСТ 1023.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.05.81 № 2656
3. ВЗАМЕН ГОСТ 940—68
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 15.007—88	2.1
ГОСТ 339—87	2.3
ГОСТ 382—91	2.1.1
ГОСТ 938.0—75	3.1, 4.1
ГОСТ 938.1—67	4.2
ГОСТ 938.3—77	4.3
ГОСТ 938.5—68	4.5
ГОСТ 938.11—69	4.6
ГОСТ 938.13—70	4.7
ГОСТ 938.14—70	4.8
ГОСТ 938.15—70	4.9
ГОСТ 938.27—76	4.10
ГОСТ 938.29—77	4.11
ГОСТ 1023—91	5.1
ГОСТ 3123—78	1.1

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 29.12.91 № 2374
6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1983 г., марте 1987 г. (ИУС 2—84, 6—87)

Редактор *Т.П. Шапила*
 Технический редактор *В.И. Прусакова*
 Корректор *М.В. Бучная*
 Компьютерная верстка *И.А. Валейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.12.2002. Подписано в печать 16.01.2003. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60.
 Тираж 137 экз. С 9335. Зак. 30.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
 Пар № 080102