

ГОСТ Р 50619—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СИЛЬФОНЫ КОМПЕНСАТОРНЫЕ
МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТИПЫ, ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Издание официальное

БЗ 7—93/488

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**



ГОСТ Р 50619—93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН СКТБ «Компенсатор»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14.12.93 № 253

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

И

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Общие требования	2
4 Типы	8
5 Основные параметры	9
6 Общие технические требования	9
6.1 Требования назначения	11
6.2 Требования надежности	12
6.3 Требования стойкости к внешним воздействиям	12
6.4 Требования транспортабельности	13
6.5 Конструктивные требования	17
Приложение А Порядок пересчета амплитуд перемещений сильфонов	
Приложение Б Порядок табличного изложения в НТД на продукцию основных параметров, размеров и характеристик сильфонов	19

**СИЛЬФОНЫ КОМПЕНСАТОРНЫЕ
МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

Типы, общие технические требования

ГОСТ Р 50619—93

Metal multilevels bellows for compensation,
Types, general specifications

Дата введения 1994—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на многослойные металлические сильфоны (далее — сильфоны), предназначенные для использования в технике в качестве гибких герметичных элементов компенсирующих и уплотняющих устройств, проводящих или разделяющих жидкие или газообразные среды.

Стандарт не распространяется на многослойные сильфоны по ГОСТ 21744 с наружным диаметром от 16 до 75 мм включ. (DN от 10 до 50 включ.) и мембранные многослойные сильфоны всех назначений.

Термины, определения и буквенные обозначения — по ГОСТ 22743, условные проходы — по ГОСТ 28338; условные, пробные и рабочие давления — по ГОСТ 356.

Безопасность и сохранение окружающей среды обеспечиваются выполнением требований пунктов 6.1.3—6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.124—85 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

Издание официальное



ГОСТ 356—80 Давления условные пробные и рабочие

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования

ГОСТ 6032—89 Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии.

ГОСТ 10498—82 Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионностойкой стали. Технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка груза

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19807—91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки

ГОСТ 21744—83 Сильфоны многослойные металлические. Технические условия

ГОСТ 22743—85 Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 23170—78Е Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 28338—89 Соединения трубопроводов и арматура. Прогоды условные (размеры номинальные). Ряды

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Разработка сильфонов и нормативно-технической документации на изготовление и поставку сильфонной продукции (далее— НТД на продукцию) должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2 НТД на продукцию по требованию заказчика должна предусматривать выполнение особых условий, что согласовывается с изготовителем и оговаривается при заказе.

4 ТИПЫ

4.1 В зависимости от функционального назначения, области применения, параметров нагружения и условий эксплуатации сильфоны должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1 и рисунках 1—3.

Таблица 1

Типы и исполнения сильфонов							
Тип	Наименование	Исполнение	Условный проход DN	Условное давление P, МПа (кгс/см ²), не более	Проводимые (разделяемые, окружающие) среды	Температура среды, К (°С)	Номер рисунка
1	Сильфон универсальный цилиндрический с обнуженными крайними гофрами	01	65...150	1,60 (16,0)	Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 73 (—200) до 773 (+500)	1
			200...500	1,00 (10,0)			
		02	65...150	1,60 (16,0)			
			200...500	1,00 (10,0)			
	Сильфон универсальный цилиндрический с обнуженными крайними гофрами	03—06	65...150	1,60 (16,0)	Морская вода, морской туман, щелочи и кислоты в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 223 (—50) до 373 (+100)	
			200...500	1,00 (10,0)			
		07	65...150	1,60 (16,0)		Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы, в т. ч. кислоты, сернокислые среды, щелочи	От 73 (—200) до 873 (+600)
			200...500	1,00 (10,0)			

4 Продолжение таблицы 1


Тип	Наименование	Исполнение	Условный проход DN	Условное давление P_u МПа (кгс/см ²), не более	Проводимые (разделяемые, окружающие) среды	Температура среды, К (°С)	Номер рисунка
2	Сильфон универсальный цилиндрический	01	65...150	1,60 (16,0)	Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 73 (—200) до 773 (+500)	2
			200...500	1,00 (10,0)			
			600...1400	0,63 (6,3)			
			1600...3000	0,25 (2,5)			
	Сильфон универсальный цилиндрический	02	65...150	1,60 (16,0)	Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 243 (—30) до 573 (+300)	
			200...500	1,00 (10,0)			
			600...1400	0,63 (6,3)			
			1600...2000	0,25 (2,5)			
	Сильфон универсальный цилиндрический	03—06	65...150	1,60 (16,0)	Морская вода, морской туман, щелочи и кислоты в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 223 (—50) до 373 (+100)	
			200...500	1,00 (10,0)			

Окончание таблицы 1

Тип	Наименование	Исполнение	Условный проход DN	Условное давление P_u МПа (кгс/см ²), не более	Проводимые (разделяемые, окружающие) среды	Температура среды, К (°С)	Номер рисунка
2	Сильфон универсальный цилиндрический	07	65...150	1,60 (16,0)	Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах наченного срока службы, в т. ч. кислоты, серно-кислые среды, щелочи	От 73 (—200) до 873 (+600)	2
			200...500	1,00 (10,0)			
3	Сильфон универсальный цилиндрический армированный	01	65...500	6,30 (63,0)	Жидкости и газы, не вызывающие коррозию материала сильфона в заданном диапазоне температур в пределах наченного срока службы	От 73 (—200) до 773 (+500)	3
			600...1400	4,00 (40,0)			
		65...500	6,30 (63,0)	Морская вода, морской туман, щелочи, и кислоты в заданном диапазоне температур в пределах назначенного срока службы	От 243 (—30) до 573 (+300)		
600...1400	4,00 (40,0)						
	Сильфон универсальный цилиндрический армированный	03	65...500	6,30 (63,0)			

Примечания

- 1 Допускается увеличение верхних значений давления P_u по отношению к указанным при соответствующем конструктивном обеспечении.
- 2 Нижние значения диапазонов давлений P_u определяет разработчик.
- 3 Исполнения 01—07 отличаются применяемыми материалами в зависимости от проводимых (разделяемых, окружающих) сред (см. 6.5.1).

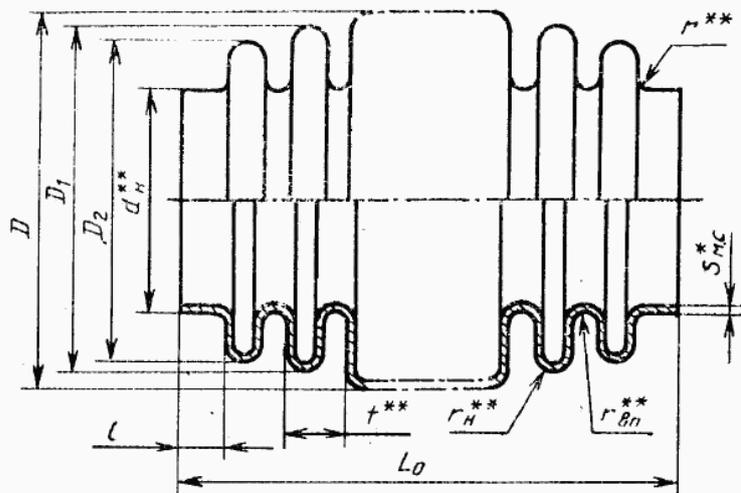

D — наружный диаметр сиффона; D_1 — наружный диаметр второго гофра; D_2 — наружный диаметр первого гофра; d_H — наружный диаметр бортика сиффона; S_{MC} — толщина стенки многослойного сиффона; l — шаг гофрировки; l — длина бортика сиффона; L_0 — длина сиффона; r — радиус перехода бортика сиффона в гофр; r_H — радиус выступа гофра сиффона; $r_{вп}$ — радиус впадины гофра сиффона

Рисунок 1 — Сиффон, тип 1

- * Размер для справок,
- ** Размеры обеспечиваются инструментом.


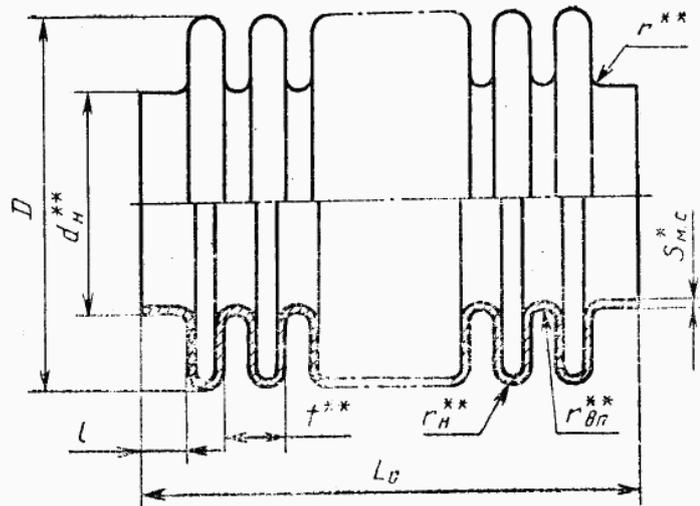


Рисунок 2 — Сиффон, тип 2

- * Размер для справок.
- ** Размеры обеспечиваются инструментом.

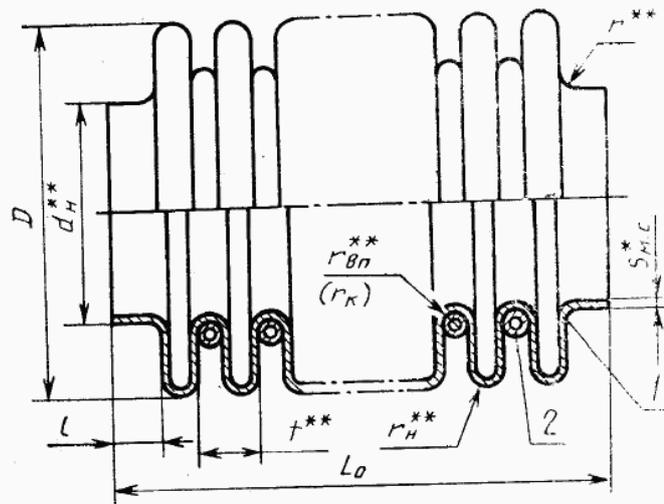

1 — сиффон; 2 — кольцо подкрепляющее

Рисунок 3 — Сиффон, тип 3

* Размер для справок.

** Размеры обеспечиваются инструментом.

4.2 Допускается разработка сиффонов, отличающихся по типам и исполнениям от указанных в 4.1, при условии соблюдения технических требований к сиффонной продукции, предъявляемых настоящим стандартом.

4.3 Условное обозначение сиффона должно включать:

- наименование,
- тип,
- исполнение,
- DN (D_y) — условный проход,
- P_y (кгс/см²) — условное давление,
- обозначение НТД на продукцию.

Пример условного обозначения сиффона типа 1, исполнения 01, с условным проходом DN 100, на условное давление P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²), поставляемого по НТД:

Сиффон 1.01—100—16 НТД...

То же, типа 3, исполнения 02, с условным проходом DN 600 мм, на условное давление P_y 2,5 МПа (25 кгс/см²), поставляемого по НТД:

Сиффон 3.02—600—25 НТД...

При наличии в одном НТД на продукцию сиффонов как однослойных, так и многослойных для различения их обозначений раз-

работчик добавляет дополнительную индексацию: после значения P_y (перед обозначением НТД) у однослойных сильфонов ставится цифра «1» в скобках — (1); у многослойных сильфонов — буква (М).

5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

5.1 Основными параметрами сильфонной продукции, которые должны быть указаны в НТД, являются:

- условный проход (номинальный размер) DN;
- условное давление P_y , МПа (кгс/см²);
- амплитуды симметричного цикла нагружения перемещениями (далее — амплитуды симметричных перемещений; амплитуды) — λ_{-1} (осевого хода), мм; δ_{-1} (сдвига), мм; γ_{-1} (углового хода, или изгиба), градус.

5.2 В случае эксплуатации сильфонов в асимметричных циклах нагружения перемещениями вместо амплитуд, предусмотренных в 5.1, в НТД на продукцию указывают значения соответствующих перемещений:

- λ — осевого хода ($\lambda_{сж}$ — сжатия, $\lambda_{раст}$ — растяжения);
- δ — сдвига;
- γ — углового хода.

5.3 В зависимости от условий (режима) эксплуатации сильфонов в НТД на продукцию указывают:

- 1) перемещение только одного вида (сдвиг, осевой или угловой ход) и соответствующую ему амплитуду (значение);
- 2) совокупность различных видов перемещений (сочетание сдвига, осевого и углового ходов) и соответствующие им амплитуды (значения).

Порядок определения (пересчета) допустимых амплитуд перемещений для режима нагружения совокупными перемещениями по заданным (назначенным) в НТД на продукцию амплитудам отдельных видов перемещений (таблица Б1) приведен в приложениях А, Б.

5.4 В НТД на продукцию должны быть указаны следующие геометрические параметры сильфонов:

- 1) число слоев z ;
- 2) число гофров n ;
- 3) шаг гофрировки t , мм;
- 4) толщина стенки многослойного сильфона $S_{м.с}$, мм;
- 5) эффективная площадь сильфона F (справочное значение, см²), определяемая по формуле

$$F = \frac{\pi(D + D_{\text{вп}})^2}{16},$$

D — наружный диаметр сиффона;

$D_{\text{вп}}$ — наружный диаметр сиффона по впадинам гофров.

Примечания

1 Размеры D и $D_{\text{вп}}$ — номинальные.

2 При безнакаточной технологии гофрообразования (отсутствии «канавок») вместо размера $D_{\text{вп}}$ в расчет принимается номинальный размер d_1 .

5.5 При разработке типоразмерного ряда сиффонов в НТД на продукцию указываются либо максимальное число гофров n_{max} для данного типоряда (если по конструктивным особенностям и особенностям технологического процесса изготовления отсутствуют ограничения на производство сиффонов с любым требуемым числом гофров в пределах n_{max}), либо интервал значений:

$n_{\text{min}} - n_{\text{max}}$ (если такие ограничения существуют).

Примечание — Под типоразмерным рядом здесь понимается группа сиффонов одинаковых значений DN и P_y , имеющих однотипное конструктивное решение (в т. ч. одинаковые число слоев z и значение шага гофрировки t , но разное число гофров n).

5.6 При наличии в НТД на продукцию типоразмерного ряда сиффонов (5.5) амплитуды симметричных перемещений (5.1—5.3) должны быть указаны в виде удельных значений (т. е. приходящихся на один гофр) — $\lambda_{-1}^0, \delta_{-1}^0, \gamma_{-1}^0$.

Амплитуды перемещений сиффона данного типоряда с конкретным числом гофров n рассчитывают по формулам:

$$\lambda_{-1} = \lambda_{-1}^0 \cdot n,$$

$$\delta_{-1} = \delta_{-1}^0 \cdot n,$$

$$\gamma_{-1} = \gamma_{-1}^0 \cdot n.$$

Пример табличного изложения в НТД на продукцию основных параметров и характеристик сиффонов для случая разработки типоразмерного ряда приведен в приложении Б.

5.7 Значения основных параметров (P_y , амплитуды перемещений, z , t , $S_{\text{м.с.}}$, F), жесткости сиффонов (6.1.7, 6.1.8), а также их размеры (6.5.3—6.5.5, 6.5.8) указываются в НТД на продукцию для температуры (293 ± 10) К $[(20 \pm 10) \text{ } ^\circ\text{C}]$.

6 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Требования назначения

6.1.1 Рабочее давление P_p проводимой (разделяемой) среды

должно определяться потребителем сильфонов в зависимости от условного давления P_y , указанного в НТД на продукцию, и температуры среды, известной из условий эксплуатации, в соответствии с требованиями ГОСТ 356.

6.1.2 В зависимости от температуры среды потребителю допускается пересчитывать амплитуды (значения) перемещений, установленных НТД на продукцию.

Для обеспечения указанной корректировки разработчиком сильфонов должно предусматриваться включение в НТД на продукцию порядка пересчета амплитуд (значений) перемещений в виде табличного, графического и т. п. материала.

Примерный порядок пересчета амплитуд перемещений с учетом температуры среды приведен в приложении А.

6.1.3 Сильфоны типов 1 и 2 применяют при внутреннем и наружном давлениях среды, а сильфоны типа 3 — только при внутреннем давлении. Применение сильфонов типа 3 при наружном давлении не допускается.

6.1.4 Сильфоны должны быть статически прочными (испытательное давление $P_{исп} = P_{пр}$) и герметичными в условиях и на параметрах эксплуатации, предусмотренных настоящим стандартом (таблица 1, 5.1—5.3, 6.1.5).

Уровень (класс) герметичности сильфонов (или пороговая чувствительность системы контроля) указывается в НТД на продукцию и назначается разработчиком в зависимости от области применения сильфонов, значения P_y и требований заказчика (потребителя).

6.1.5 Сильфоны должны выполнять свои функции при эксплуатации в условиях воздействия климатических факторов внешней среды, определенных в НТД на продукцию. Условия эксплуатации не должны превышать требований ГОСТ 15150 для группы 7 категории 5 (ОЖ1).

6.1.6 Изменения условий применения сильфонов относительно указанных в НТД на продукцию должны быть согласованы потребителем с разработчиком НТД и, при необходимости, с разработчиком настоящего стандарта в порядке, установленном ГОСТ 2.124.

6.1.7 Жесткость сильфона должна быть указана в НТД на продукцию для каждого вида перемещения (C_x , C_y , C_z), если установлены амплитуды (значения) этих перемещений.

Значения жесткости указывают для атмосферного давления ($P=0$). Допускается дополнительно приводить в НТД на продукцию в виде приложения справочного характера табличные или

графические зависимости значений жесткости от значений рабочего давления P_p .

Предельные отклонения жесткости при контроле качества продукции должны быть:

— верхнее значение — не более 50 % номинального значения;
 — нижнее значение — в общем случае НТД не регламентируется; в зависимости от назначения изделия, при необходимости, оно может быть указано по согласованию с заказчиком (потребителем).

6.1.8 При наличии в НТД на продукцию типоразмерного ряда сильфонов (5.5) указывают удельные значения жесткости, т. е. жесткости одного гофра — C_λ^0 ; C_δ^0 ; C_γ^0 .

Тогда значения жесткости любого сильфона данного типоразмерного ряда с конкретным числом гофров n определяют по формулам:

$$C_\lambda = \frac{C_\lambda^0}{n}, \text{ кН/м (кгс/см)};$$

$$C_\delta = \frac{C_\delta^0}{n}, \text{ кН/м (кгс/см)};$$

$$C_\gamma = \frac{C_\gamma^0}{n}, \text{ Н·м/градус (кгм/градус)}.$$

Примечание — Допускаются другие единицы измерения, производные от основных.

6.2 Требования надежности

6.2.1 Назначенная наработка сильфонов при параметрах, указываемых в НТД на продукцию с учетом требований настоящего стандарта, должна быть не менее:

5000 циклов — для сильфонов всех исполнений, кроме исполнения 02;

4000 циклов — для сильфонов исполнения 02.

6.2.2 Вероятность безотказной работы сильфонов для назначенной наработки по 6.2.1 должна быть не менее 0,98.

6.2.3 Назначенный срок службы должен быть не менее:

25 лет — для сильфонов исполнений 01, 07;

20 » » » » 03—06;

15 » » » » 02.

6.2.4 Срок хранения сильфонов должен быть не менее 10 лет.

Примечания к разделу 6.2

1 В зависимости от требований заказчика (потребителя) и по согласованию с ним допускается устанавливать в НТД на продукцию показатели надежности,

отличающиеся от указанных в 6.2.1—6.2.4, при условии соблюдения обязательных технических требований, предъявляемых к сифонам настоящим стандартом.

2 Продолжительность контактов с конкретными средами в пределах назначенного срока службы в случае необходимости разработчик указывает в НТД на продукцию по согласованию с заказчиком (потребителем) и специализированным предприятием.

3 Под отказом сифона понимается потеря герметичности.

6.2.5 Сифон является неремонтируемым и необслуживаемым объектом в терминологии ГОСТ 27.002.

6.3 Требования стойкости к внешним воздействиям

6.3.1 Вид климатического исполнения сифонов должен устанавливаться НТД на продукцию по ГОСТ 15150.

6.3.2 При наличии у заказчика (потребителя) специальных требований к сифонам в части внешних динамических воздействий НТД на продукцию должна предусматривать требования по вибропрочности и ударостойкости.

Уровень вибропрочности по амплитуде виброускорения в контролируемом диапазоне частот, а также уровень ударостойкости по длительности импульса, направлению воздействия, числу ударных воздействий и ударному ускорению устанавливаются разработчиком и согласовываются с заказчиком (основным потребителем).

Пример. Сифоны должны быть вибропрочными в диапазоне частот от 5 до 60 Гц при амплитудах виброускорения не более $19,6 \text{ м/с}^2$.

Сифоны должны быть ударостойкими при пятикратном воздействии ударных нагрузок в продольном и поперечном направлениях с параметрами: ударное ускорение не более 981 м/с^2 , длительность импульса не более 1—10 мс.

6.4 Требования транспортабельности

6.4.1 Упаковка сифонов должна обеспечивать предохранение их от повреждений и загрязнений во время транспортирования и хранения.

Варианты упаковки и защиты должны быть указаны в НТД на продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

6.4.2 Упакованные сифоны допускают перевозить транспортом всех видов в соответствии с общими требованиями и нормами, действующими на данном виде транспорта.

6.4.3 Транспортная маркировка грузовых мест должна быть выполнена согласно требованиям ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, манипуляционных знаков. Транспортная маркировка должна выполняться несмываемой краской на ярлыке или упаковке.

6.4.4 Условия транспортирования сифонов:
— в части воздействия климатических факторов — по условиям хранения 9 (ОЖ1), тип атмосферы IV по ГОСТ 15150;

— в части воздействия механических факторов — жесткие (группа Ж) по ГОСТ 23170.

6.4.5 Условия хранения сифонов должны устанавливаться НТД на продукцию по ГОСТ 15150.

Хранение сифонов без упаковки не допускается.

6.5 Конструктивные требования

6.5.1 Конструктивное исполнение сифона должно соответствовать 4.1 и таблице 2.

6.5.2 Все материалы, применяемые для изготовления сифонов (и их составных частей), должны иметь документ, удостоверяющий их соответствие требованиям НТД на поставку, и соответствовать требованиям настоящего стандарта.

6.5.3 Габаритные и присоединительные размеры сифонов (D , L_0 , d_n) (рисунки 1—3) определяет разработчик на базе положений и требований 6.5.1 и с учетом конкретных требований к этим размерам со стороны заказчика (потребителя), требований прочности (6.1.4), надежности (6.2) и особенностей технологического процесса изготовления сифонов.

Соотношение указанных размеров должно обеспечивать осевую устойчивость сифона при воздействии условного давления P_y и отсутствии перемещений.

6.5.4 При разработке типоразмерного ряда сифонов (5.5) в НТД на продукцию указывают длину $L_{0\max}$ сифона с максимальным числом гофров n_{\max} данного типоряда. Тогда длину L любого сифона типоряда с конкретным числом гофров n определяют по формуле

$$L_0 = L_{0\max} - (n_{\max} - n) \cdot t, \text{ мм};$$

6.5.5 Размеры r_n , $r_{вн}$, r (рисунки 1—3), определяющие конфигурацию (форму и габарит) элементов гофров сифона, устанавливаются разработчиком в зависимости от требований прочности (6.1.4), требований по обеспечению амплитуд (значений) перемещений (5.1—5.3), надежности (6.2), а также особенностей технологического процесса изготовления сифонов.

6.5.6 Конструкция подкрепляющих колец (для сифонов типа 3) определяется разработчиком сифонов с учетом размеров элементов гофров и обеспечения прочности, а также требуемых амплитуд (значений) перемещений.

6.5.7 Допустимые непараллельности торцевых поверхностей и несоосность бортиков сифонов устанавливаются разработчиком

Таблица 2

Конструктивное исполнение сильфонов

Тип	Исполнение	Материал	
		сильфона (отдельных его слоев)	кольца подкрепляющего
1; 2	01	Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632	—
	02	Сталь 08КП ГОСТ 1050, Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632	—
	03	Сплав ВТ1—00 ГОСТ 19807	—
	04	Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632, Сплав ВТ1—00 ГОСТ 19807	—
	05	Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632, Сплав ВТ1—00 ГОСТ 19807	—
	06	Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632, Сплав ВТ1—00 ГОСТ 19807	—
	07	Сталь 10X17H13M2T ГОСТ 5632	—
3	01	Сталь 08X18H10T ГОСТ 5632	Стали: 08X18H10T; 12X13 ГОСТ 5632

Окончание таблицы 2

Тип	Исполнение	Материал	
		сильфона (отдельных его слоев)	кольца подкрепляющего
3	02	Сталь 08КП ГОСТ 1050 Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632	Стали: 08Х18Н10Т, 12Х13 ГОСТ 5632
	03	Сплав ВТ1—00 ГОСТ 19807	Сплав ПТ-3В ГОСТ 19807

Примечания

- 1 Допускается применение других материалов, пригодных для изготовления сильфонов и подкрепляющих колец, обладающих равными или более высокими характеристиками в условиях, указанных в 4.1 (таблица 1).
 - 2 Сочетание различных материалов не должно вызывать разрушающие процессы при эксплуатации сильфонов и их хранении.
 - 3 Стали марок 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т не должны быть склонны к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032 при пропаривающем нагреве.
 - 4 Содержание ферритной фазы, определенной в ковшовой пробе, для сталей марок 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, используемых для изготовления сильфонов, должно быть от 1,0 до 5,0 % (от 0,5 до 2,0 баллов).
 - 5 Сплав ВТ1—00 не должен содержать примеси водорода более 0,006 и азота более 0,04 %.
 - 6 Взамен стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 для изготовления сильфонов допускается применять: стали марок 08Х18Н10Т, 05Х18Н10Т, поставляемые по отраслевой НТД; стали марок 06Х18Н10Т, 09Х18Н10Т по ГОСТ 10498.
 - 7 Взамен стали марки 10Х17Н13М2Т для изготовления сильфонов допускается применять сталь марки 10Х17Н13М3Т по ГОСТ 5632.
 - 8 Для сталей-заместителей обязательно соблюдение требований пп. 3 и 4 данных примечаний.
- Взамен сплава марки ВТ1—00 допускается для изготовления сильфонов применять сплав марки ВТ1—0 по ГОСТ 19807 при обязательном соблюдении требований п. 5 настоящих примечаний.
- Для изготовления подкрепляющих колец допускается взамен стали марки 08Х18Н10Т применять сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, а взамен сплава марки ПТ-3В для этих же целей — сплав марки ПТ-1М по ГОСТ 19807.
- 7 Внутренний и наружный слои сильфонов исполнения 02 выполняются из стали 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, при этом со стороны воздействия давления среды (наружного или внутреннего) оболочка содержит два таких защитных слоя. Остальные слои выполняются из стали 08КП ГОСТ 1050.
- Исполнение (02) применять при числе слоев более четырех.
- 8 Внутренний слой сильфонов исполнения 04, наружный слой — сильфонов исполнения 06 выполняются из сплава ВТ1—00 ГОСТ 19807. Остальные слои выполняются из стали 08Х18Н10Т ГОСТ 5632.

в конструкторской документации (далее — КД), а при ее отсутствии — в НТД на продукцию в зависимости от условного прохода DN, назначения, области применения сильфонов и требований заказчика (потребителя).

6.5.8 Присоединительный размер l устанавливается разработчиком сильфона в зависимости от его области применения, условного прохода DN и конструктивных особенностей сопрягаемой детали (присоединительной арматуры).

6.5.9 Соединение сильфонов с другими изделиями должно выполняться по КД на эти изделия методом приварки или отбортовки.

Примечания

1 Для изготовления сопрягаемых деталей (присоединительной арматуры) применяются те же марки материалов, из которых изготавливается сильфон (6.5.1 и таблица 2). Для композитных сильфонов (исполнения 02, 04—06) допускается применение присоединительной арматуры из стали 20 ГОСТ 1050 при обеспечении выполнения требований 6.2.

Применение новых материалов согласовывается с разработчиком сильфонов.

2 Применение сильфонов, отбортованных на фланцы, на объектах, поднадзорных Регистру, допускается по согласованию с ним.

6.5.10 Масса сильфонов указывается в НТД на продукцию в виде справочных значений. В случае специальных требований заказчика (потребителя) о необходимости контроля массы сильфонов в НТД на продукцию указывают номинальное значение массы и допускаемые ее отклонения, но не менее 5 % номинального значения.

6.5.11 При разработке типоразмерного ряда сильфонов (5.5) номинальные значения массы изделий приводятся в НТД на продукцию для каждого изделия, включенного в типоряд.

При этом способ указания значений массы выбирает разработчик (например: оформление дополнительной таблицы; указание массы изделия с максимальным числом гофров и коэффициента пересчета для любого другого изделия типоряда; указание формулы для расчета масс и т. п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА
АМПЛИТУД ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СИЛЬФОНОВ

1 Определение амплитуд перемещений с учетом температуры среды

Амплитуды перемещений $\lambda_{-1}^{t_i}$, $\delta_{-1}^{t_i}$, $\gamma_{-1}^{t_i}$ для заданной температуры среды t_i определяются умножением соответствующих амплитуд λ_{-1} , δ_{-1} , γ_{-1} , указанных в НТД на продукцию, на поправочный коэффициент K_{t_i} , приведенный в таблице А.1.

Таблица А1

Исполнение сильфона (6.5.1. табл. 2)	Поправочный коэффициент K_{t_i} при температуре среды t_i , К (°С)											
	223 (-50)	273 (0)	373 (100)	423 (150)	473 (200)	523 (250)	573 (300)	623 (350)	673 (400)	723 (450)	773 (500)	873 (600)
01	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,75	—
02	—	1,00	1,00	0,90	0,80	0,75	0,70	—	—	—	—	—
03—06	1,00	1,00	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	0,87	0,85	0,82	0,79	0,75	0,71	0,63

Пример

Требуется определить амплитуды перемещений $\lambda_{-1}^{500^\circ\text{C}}$, $\delta_{-1}^{500^\circ\text{C}}$, $\gamma_{-1}^{500^\circ\text{C}}$ симметричного цикла сильфона исполнения 01 при температуре среды 773 К (500 °С) по заданным в НТД амплитудам λ_{-1} , δ_{-1} , γ_{-1} (для температуры 293 К (20 °С)).

- 1) Значение K_{t_i} равно 0,75;
- 2) Значения амплитуд:

$$\lambda_{-1}^{500^\circ\text{C}} = 0,75\lambda_{-1}, \text{ мм};$$

$$\delta_{-1}^{500^\circ\text{C}} = 0,75\delta_{-1}, \text{ мм};$$

$$\gamma_{-1}^{500^\circ\text{C}} = 0,75\gamma_{-1}, \text{ градус.}$$

2 Определение амплитуд при сочетании перемещений

В НТД на продукцию для назначенной наработки указаны амплитуды симметричных перемещений сильфона в режиме эксплуатации с перемещением одного какого-либо вида: λ_{-1} , δ_{-1} , γ_{-1} .

В случае эксплуатации данного сильфона в режиме совокупных перемещений (в рамках одного цикла) допустимые амплитуды симметричных перемещений сильфона для той же назначенной наработки λ'_{-1} , δ'_{-1} , γ'_{-1} могут быть определены из условия

$$\frac{\lambda'_{-1}}{\lambda_{-1}} + \frac{\delta'_{-1}}{\delta_{-1}} + \frac{\gamma'_{-1}}{\gamma_{-1}} \leq 1.$$

Примечание — В случае сочетания каких-либо двух видов перемещений из трех указанных левая часть приведенного выше выражения соответственно состоит из двух слагаемых (третье слагаемое опускается).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

**ПОРЯДОК ТАБЛИЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ В НТД НА ПРОДУКЦИЮ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
РАЗМЕРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИЛЬФОНОВ**
(на примере сильфонов типа 1, исполнения 01)

Таблица Б1
Основные параметры и характеристики сильфонов заданного типоразмерного ряда

Условный проход DN	Условное давление P _у МПа (кгс/см ²)	Толщина стенки (бортика), S, мм, '	Число слоев z	Шаг гофрировки t, мм	Число гофров n _{шаг}	Эффективная пло- щадь F _э , см ²	Жесткость одного гофра			Амплитуда симмет- ричных перемещений		
							осевая C _а , кН/м (кгс/см)	сдвиговая C _с , кН/м (кгс/см)	угловая C _у , Н·м/град (кг·м/град)	осевого хода z-1, мм	сдвига z-1, мм	углового хода (наги- ба) γ, град
65	0,63 (6,3)	0,9	3	14,0	13	56	520 (520)	104 (104)	9,1 (0,91)	15	10	20
	1,00 (10,0)	1,2	4				650 (650)	130 (130)	13,0 (1,30)			
	1,60 (16,0)	1,5	5				780 (780)	169 (169)	15,6 (1,56)			
80	0,63 (6,3)	0,9	3	14,0	12	70	480 (480)	84 (84)	12,0 (1,20)	15	10	20
	1,00 (10,0)	1,2	4				660 (660)	108 (108)	16,8 (1,68)			
	1,60 (16,0)	1,5	5				840 (840)	144 (144)	20,4 (2,04)			

Продолжение таблицы Б1

Условный проход DN	Условное давление P_y МПа (кгс/см ²)	Толщина стенки (нортока), S, мм, мм	Число слоев z	Шаг гофрировки t, мм	Число гофров n макс	Эффективная пло- щадь F_e , см ²	Жесткость одного гофра			Амплитуда симмет- ричных перемещений		
							осевая C_{λ} , кН/м (кгс/см)	сдвиговая C_{δ} , кН/м (кгс/см)	угловая C_{γ} , Н·м/град (кг·м/град)	осевого хода λ —1, мм	сдвига δ —1, мм	углового хода (нап- р) γ —1, град
100	0,25 (2,5)	0,9	3	14,0	12	115	480 (480)	420 (420)	20,4 (2,04)	20	10	20
	0,63 (6,3)	1,2	4				600 (600)	600 (600)	26,4 (2,64)			
	1,00 (10,0)	1,5	5				840 (840)	720 (720)	32,4 (3,24)			
	1,60 (16,0)	1,8	6				960 (960)	840 (840)	40,8 (4,08)			
	0,25 (2,5)	0,9	3				480 (480)	480 (480)	26,4 (2,64)			
	0,63 (6,3)	1,2	4				600 (600)	720 (720)	34,8 (3,48)			
125	1,00 (10,0)	1,5	5	16,5	11	234	720 (720)	840 (840)	43,2 (4,32)	20	10	20
	1,60 (16,0)	2,1	7				840 (840)	1080 (1080)	51,6 (5,16)			
	0,25 (2,5)	1,2	4				330 (330)	660 (660)	33,0 (3,30)			
150	0,63 (6,3)	1,5	5	16,5	11	234	440 (440)	880 (880)	44,0 (4,40)	20	10	20
	1,00 (10,0)	2,1	7				330 (330)	660 (660)	33,0 (3,30)			

Продолжение таблицы Б1

DN Условный проход	Условное давление P_u МПа (кгс/см ²)	Толщина стенки (бортка), $S_{м.с.}$, мм	Число слоев z	Шаг гофрировки t , мм	Число гофров n_{max}	Эффективная пло- щадь F , см ²	Жесткость одного гофра			Амплитуда симмет- ричных перемещений		
							осевая C_A , кН/м (кгс/см)	сдвиговая C_D , кН/м (кгс/см)	угловая C_U , Н-м/град (кг-м/град)	осевого хода δ , мм	сдвига $\delta_{сдв}$, мм	углового хода (нагн- та) γ , град
150	1,00 (10,0)	1,8	6	16,5	11	234	660 (660)	1100 (1100)	55,0 (5,50)	30	20	
	1,60 (16,0)	2,1	7				770 (770)	1240 (1240)	66,0 (6,60)			
	0,10 (1,0)	0,9	3	300 (300)	950 (950)	40,0 (4,00)	10	17				
	0,25 (2,5)	1,2	4	400 (400)	1300 (1300)	60,0 (6,00)						
200	0,63 (6,3)	1,8	6	18,5	402	650 (650)	1900 (1900)	80,0 (8,00)	40			
	1,00 (10,0)	2,4	8			700 (700)	2500 (2500)	110,0 (11,00)				
	0,10 (1,0)	0,9	3	250 (250)	900 (900)	60,0 (6,00)	9	15				
	0,25 (2,5)	1,5	5	350 (350)	1200 (1200)	80,0 (8,00)						
250	0,63 (6,3)	1,8	6	20,0	617	550 (550)	2000 (2000)	120,0 (12,00)				
	1,00 (10,0)	2,7	9			700 (700)	2500 (2500)	150,0 (15,00)				

Продолжение таблицы Б1

Основной проход DN	Условное давление P_u , МПа (кгс/см ²)	Толщина стенки (оптика), S _{н.с.} , мм	Число слоев z	Шаг гофрировки l, мм	Число гофров n _{max}	Эффективная площадь F*, см ²	Жесткость одного гофра			Амплитуда симметричных перемещений		
							осевая C _λ , кН/м (кгс/см)	сдвиговая C _δ , кН/м (кгс/см)	угловая C _γ , Н·м/град (кг·м/град)	осевого хода δ, мм	сдвига γ, мм	углового хода (изгиб) γ, град
300	0,10 (1,0)	1,2	4	20,0	10	869	250 (250)	1200 (1200)	80,0 (8,00)	40	9	11
	0,25 (2,5)	1,5	5				350 (350)	1600 (1600)	100,0 (10,00)			
	0,63 (6,3)	2,1	7	600 (600)	2500 (2500)	160,0 (16,00)						
350	1,00 (10,0)	2,7	9	21,0	10	1153	700 (700)	3200 (3200)	190,0 (19,00)	40	9	11
	0,10 (1,0)	1,2	4				350 (350)	2000 (2000)	150,0 (15,00)			
	0,25 (2,5)	1,5	5	500 (500)	2700 (2700)	200,0 (20,00)						
400	0,63 (6,3)	2,4	8	22,5	10	1497	800 (800)	4300 (4300)	350,0 (35,00)	40	9	11
	1,00 (10,0)	3,0	10				1000 (1000)	5300 (5300)	450,0 (45,00)			
	0,10 (1,0)	1,5	5	400 (400)	2500 (2500)	200,0 (20,00)						
	0,25 (2,5)	1,8	6				700 (700)	4200 (4200)	300,0 (30,00)			

Окончание таблицы Б1

Условный проход DN	Условное давление P_y МПа (кгс/см ²)	Толщина стенки (бортика), S , мм	Число слоев z	Шаг гофрировки t , мм	Число гофров n_{max}	Эффективная пло- щадь F_e , см ²	Жесткость одного гофра			Амплитуда симмет- ричных перемещений		
							осевая C_{Δ} , кН/м (кгс/см)	сдвиговая C_{δ} , кН/м (кгс/см)	угловая C_{ψ} , Н·м/град (кгс·м/град)	осевого хода Δ , мм	сдвига δ , мм	углового хода (наги- ба) ψ , град
400	0,63 (6,3)	2,7	9	22,5	10	1497	900 (900)	5800 (5800)	500,0 (50,00)	40	9	11
	1,00 (10,0)	3,3	11	6600 (6600)			700,0 (70,00)					
	0,10 (1,0)	1,5	5	2150 (2150)			250,0 (25,00)					
	0,25 (2,5)	2,1	7	2650 (2650)			350,0 (35,00)					
450	0,63 (6,3)	3,0	10	24,0	10	2025	850 (850)	4000 (4000)	500,0 (50,00)	50	9	9
	1,00 (10,0)	3,5	7	4900 (4900)			600,0 (60,00)					
	0,10 (1,0)	1,5	5	2000 (2000)			300,0 (30,00)					
	0,25 (2,5)	2,4	8	2500 (2500)			400,0 (40,00)					
500	0,63 (6,3)	3,3	11	28,0	10	2508	800 (800)	3700 (3700)	500,0 (50,00)	50	9	9
	1,00 (10,0)	4,0	8	4500 (4500)			700,0 (70,00)					

24 Таблица Б2
Основные размеры и масса сильфонов заданного типоразмерного ряда
 Размеры в мм

Условный проход DN	Условное давление P_y , МПа (кгс/см ²)	d_1		D		D_1		D_2		$L_{отак}$		l		$r_{пн}$	$r_{вп}$	r	Масса* (для $r_{таж}$), кг
		Номинал.	Пред. откл. h_9	Номинал.	Пред. откл. h_{13}	Номинал.	Пред. откл. h_{14}	Номинал.	Пред. откл. h_{14}	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.				
65	0,63(6,3)	73	-0,074	98		94		90		177							0,7
	1,00(10,0)																1,0
	1,60(16,0)				-1,4		-0,87		-0,87								1,3
80	0,63(6,3)	82		110		106		102									0,9
	1,00(10,0)																1,3
	1,60(16,0)																1,6
100	0,25(2,5).....	106	-0,087	138		134		129		163		20	$\pm 0,5$	4,5	3,0	3,0	1,3
	0,63(6,3)				-1,6		-1,00		-1,00								1,7
	1,00(10,0)																2,1
125	1,60(16,0)																2,6
	0,25(2,5)								-1,00								1,7
	0,63(6,3)	127	-0,100	163		157		150		163							2,2
	1,00(10,0)				-1,6		-1,00										2,8
	1,60(16,0)																3,8

Продолжение таблицы Б2

Условный проход DN	Условное давление P _y , МПа (кгс/см ²)	d _n		D		D ₁		D ₂		L _{отмх}		l		r _н	r _{вл}	r	Масса* (для n _{max}), кг	
		Номин.	Пред. откл. h9	Номин.	Пред. откл. h15	Номин.	Пред. откл. h14	Номин.	Пред. откл. h14	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
150	0,25 (2,5)	153	-0,100	195	-1,8	185	-1,12	178	-1,00	175	±2	20	±0,5	5,0	3,5	3,5	2,2	
	0,63 (6,3)																	
	1,00 (10,0)																	
	1,60 (16,0)																	
200	0,10 (1,0)	203	-0,115	253	-2,1	240	-1,15	234	-1,15	177	±2	25	±0,5	5,5	4,0	4,0	2,9	
	0,25 (2,5)																	
	0,63 (6,3)																	
	1,00 (10,0)																	
250	0,10 (1,0)	253	-0,130	311	-2,1	300	-1,30	290	-1,30	192	±2	30	±1,0	6,0	4,0	4,0	6,9	
	0,25 (2,5)																	
	0,63 (6,3)																	
	1,00 (10,0)																	
300	0,10 (1,0)	304	-0,130	365	-2,3	355	-1,40	346	-1,40	195	±2	30	±1,0	6,0	4,0	4,0	8,0	
	0,25 (2,5)																	
	0,63 (6,3)																	
	1,00 (10,0)																	
																	12,2	
																		6,6
																		8,5
																		11,9
																		17,0

Окончание таблицы Б2

Основной проход DN	Условное давление P_u МПа (кгс/см ²)	d_H		D		D_1		D_2		$L_{отак}$		I		r_H	$r_{вп}$	r	Масса* (для n_{max}), кг
		Номин.	Пред. откл. h_9	Номин.	Пред. откл. h_{15}	Номин.	Пред. откл. h_{14}	Номин.	Пред. откл. h_{14}	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
350	0,10(1,0)													6,5	4,0	4,0	8,3
	0,25(2,5)	354	-0,140	416	-2,3	406	-1,40	396	-1,40	202							10,8
	0,63(6,3)																17,5
400	1,00(10,0)																21,6
	0,10(1,0)																12,6
	0,25(2,5)	407		471		459		449		214				7,0	4,5	4,5	16,8
450	0,63(6,3)																22,8
	1,00(10,0)																27,6
	0,10(1,0)		-0,156										±2				17,3
500	0,25(2,5)	470		550	-2,5	535	-1,55	520	-1,55	232				7,5	5,0	5,0	27,6
	0,63(6,3)																37,8
	1,00(10,0)																40,0
500	0,10(1,0)																20,3
	0,25(2,5)	525	-0,175	609		595		581		270				8,0	6,0	6,0	37,8
	0,63(6,3)																44,5
	1,00(10,0)																48,7

* Значение для справок.

Примечание к таблицам Б1, Б2 — Значения параметров, характеристик и размеры указаны для условных сильфонов.

УДК 62-765:006.354

П04

Ключевые слова: сильфоны многослойные металлические, герметические элементы, компенсирующие и уплотняющие устройства, жидкая и газообразная среда, типы, основные параметры, надежность, транспортабельность

ОКП 36 9500

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в набор 27.01.94. Подп. в печ. 16.05.94. Усл. печ. л. 1,86. Усл. кр.-отт. 1,86.
Уч.-изд. л. 1,47. Тир. 475 экз. С 1328.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 252